

成形材料試験成績表

平成20年6月度



武蔵野機工株式会社

〒187-0043 東京都小平市学園東町 1-7-14

TEL:042-346-1100

FAX:042-346-2020



成形材料名:ポリエチレン

試験項目	試験方法	単位	規格値	試験値
密度	JIS K 7112	kg/m ³	942 以上	962
マルチフローレート	JIS K 7210	g/10min	1.5 以上 6.0 未満	5.4
引張降伏強さ	JIS K 7113	MPa	19.61 以上	28.00
デュロメータD硬さ	JIS K 7215	H _D D	60 以上	64
ビカト軟化点	JIS K 7206	°C	105 以上	127



[備考] 本表は、材料メーカーの報告によるもので、当社製品の成形材料です。

遠心成形鉄筋コンクリート製品用プラスチックスペーサ（B形スペーサ）試験成績表


平成 20年 6月度

武蔵野機工株式会社

〒187-0043 東京都小平市学園東町1丁目7番14号

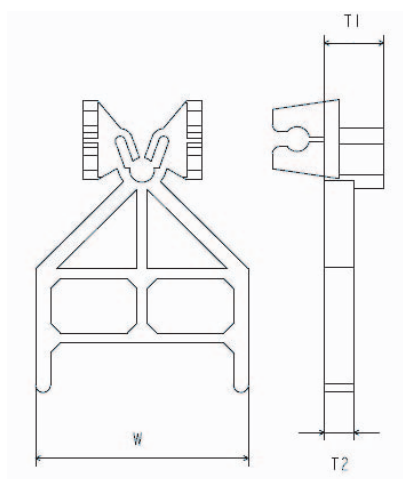

形状A

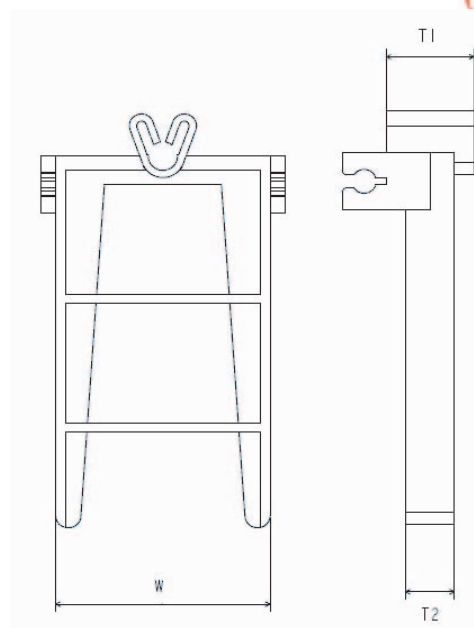

形状B

項目 種類	外 観 形 状	形 状	寸 法 規 格 値 及 び 許 容 差 (mm)											
			(厚さ) T 1				(厚さ) T 2				(巾) W			
			規格値	許容差	測定値		規格値	許容差	測定値	測定値	規格値	許容差	測定値	
					最大	最小							最大	最小
			mm	±	mm	mm	mm	±	mm	mm	mm	±	mm	mm
B20-3	良	A	10.5	0.5	10.5	10.2	6.0	0.5	6.0	5.7	20.0	1.0	20.4	19.8
B25-3	良	A	10.0	0.5	10.2	10.0	6.0	0.5	6.2	6.0	20.0	1.0	19.9	19.8
B31-4	良	A	10.0	0.5	9.9	9.8	6.0	0.5	5.9	5.8	30.0	1.0	30.1	30.0
B31-5	良	A	10.5	0.5	10.3	10.2	6.0	0.5	5.8	5.7	43.0	1.0	43.5	42.8
B35-4	良	A	10.0	0.5	10.2	10.1	6.0	0.5	6.2	6.1	29.0	1.0	29.5	29.3
B35-5	良	A	11.0	0.5	11.1	10.7	6.0	0.5	6.1	5.7	43.0	1.0	42.8	42.7
B40-5	良	A	12.0	0.5	12.1	11.7	6.0	0.5	6.1	5.7	46.0	1.0	46.2	45.8
B45-5	良	A	11.0	0.5	11.3	10.9	6.0	0.5	6.3	5.9	43.0	1.0	43.1	42.5
B55-5	良	A	12.0	0.5	12.0	11.8	6.0	0.5	6.0	5.8	47.0	1.0	47.4	46.5
B70-6	良	A	15.5	0.5	15.6	15.4	10.0	0.5	10.1	9.9	45.0	1.0	45.5	45.3
B80-6	良	A	15.5	0.5	15.7	15.4	10.0	0.5	10.2	9.9	45.0	1.0	45.1	44.5