

# 成形材料試験成績表

平成23年3月度



株式会社 未来樹



〒187-0043 東京都小平市学園東町1丁目7番14号  
TEL:042-346-1100 FAX:042-346-2020

成形材料名: ポリエチレン

| 試験項目      | 試験方法       | 単位                | 規格値           | 試験値   |
|-----------|------------|-------------------|---------------|-------|
| 密度        | JIS K 7112 | kg/m <sup>3</sup> | 942 以上        | 961   |
| メルトフローレート | JIS K 7210 | g/10min           | 1.5 以上 6.0 未満 | 5.5   |
| 引張降伏強さ    | JIS K 7113 | MPa               | 19.61 以上      | 28.10 |
| デュロメータD硬さ | JIS K 7215 | H <sub>D</sub> D  | 60 以上         | 64    |
| ビッカト軟化点   | JIS K 7206 | °C                | 105 以上        | 127   |

[備考] 本表は、材料メーカーの報告によるもので、当社製品の成形材料です。

# 鉄筋コンクリート製品用プラスチックスペーサ(B形スペーサ)試験成績表

平成 23年 3月度




株式会社 未来樹脂




〒187-0043 東京都小平市学園東町1丁目7番14号

TEL:042-346-1100 FAX:042-346-2020

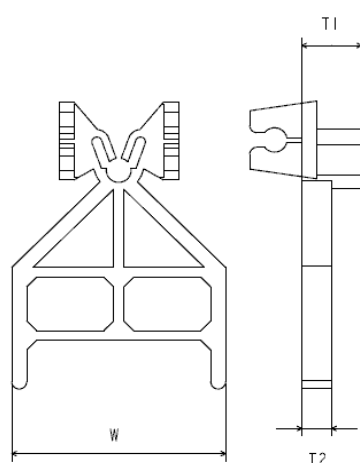

形状A

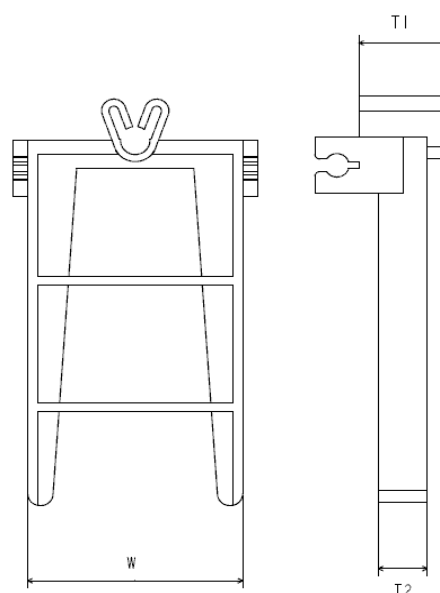

形状B

| 項目<br><br>種類 | 外観<br>形状 | 形状 | 寸法規格値及び許容差 (mm) |     |      |      |          |     |      |     |       |     |      |      |
|--------------|----------|----|-----------------|-----|------|------|----------|-----|------|-----|-------|-----|------|------|
|              |          |    | (厚さ) T 1        |     |      |      | (厚さ) T 2 |     |      |     | (巾) W |     |      |      |
|              |          |    | 規格値             | 許容差 | 測定値  |      | 規格値      | 許容差 | 測定値  |     | 規格値   | 許容差 | 測定値  |      |
|              |          |    |                 |     | 最大   | 最小   |          |     | 最大   | 最小  |       |     | 最大   | 最小   |
|              |          |    | mm              | ±   | mm   | mm   | mm       | ±   | mm   | mm  | mm    | ±   | mm   | mm   |
| B20-3        | 良        | A  | 10.5            | 0.5 | 10.8 | 10.4 | 6.0      | 0.5 | 6.3  | 5.9 | 20.0  | 1.0 | 20.1 | 19.5 |
| B25-3        | 良        | A  | 10.0            | 0.5 | 10.0 | 9.8  | 6.0      | 0.5 | 6.0  | 5.8 | 20.0  | 1.0 | 20.4 | 19.5 |
| B31-4        | 良        | A  | 10.0            | 0.5 | 10.1 | 9.9  | 6.0      | 0.5 | 6.1  | 5.9 | 30.0  | 1.0 | 30.5 | 30.3 |
| B31-5        | 良        | A  | 10.5            | 0.5 | 10.7 | 10.4 | 6.0      | 0.5 | 6.2  | 5.9 | 43.0  | 1.0 | 43.1 | 42.5 |
| B35-4        | 良        | A  | 10.0            | 0.5 | 10.2 | 10.1 | 6.0      | 0.5 | 6.2  | 6.1 | 29.0  | 1.0 | 29.5 | 29.2 |
| B35-5        | 良        | A  | 11.0            | 0.5 | 11.0 | 10.8 | 6.0      | 0.5 | 6.0  | 5.8 | 43.0  | 1.0 | 42.8 | 42.6 |
| B40-5        | 良        | A  | 12.0            | 0.5 | 11.8 | 11.7 | 6.0      | 0.5 | 5.8  | 5.7 | 46.0  | 1.0 | 46.3 | 45.8 |
| B45-5        | 良        | A  | 11.0            | 0.5 | 10.8 | 10.7 | 6.0      | 0.5 | 5.8  | 5.7 | 43.0  | 1.0 | 42.8 | 42.6 |
| B55-5        | 良        | A  | 12.0            | 0.5 | 12.1 | 11.9 | 6.0      | 0.5 | 6.1  | 5.9 | 47.0  | 1.0 | 46.9 | 46.6 |
| B70-6        | 良        | A  | 15.5            | 0.5 | 15.8 | 15.4 | 10.0     | 0.5 | 10.3 | 9.9 | 45.0  | 1.0 | 44.9 | 44.7 |
| B80-6        | 良        | A  | 15.5            | 0.5 | 15.7 | 15.3 | 10.0     | 0.5 | 10.2 | 9.8 | 45.0  | 1.0 | 45.3 | 44.8 |